

文章编号:1001-9014(2017)02-0186-05

DOI:10.11972/j.issn.1001-9014.2017.02.010

替代衬底上的碲镉汞长波器件暗电流机理

赵真典^{1,2*}, 陈路¹, 傅祥良¹, 王伟强¹, 沈川¹,
张彬¹, 卜顺栋¹, 王高¹, 杨凤¹, 何力¹

(1. 中国科学院上海技术物理研究所 材料与器件中心, 上海 200083;
2. 中国科学院大学, 北京 100049)

摘要: 基于暗电流模型, 通过变温 $I-V$ 分析长波器件(截止波长为 $9 \sim 10 \mu\text{m}$)的暗电流机理和主导机制。实验对比了不同衬底、不同成结方式、不同掺杂异质结构与暗电流成分的相关性。结果表明, 对于 B^+ 离子注入的平面结汞空位 $n^+ \text{-on-} p$ 结构, 替代衬底上的碲镉汞(HgCdTe)器件零偏阻抗(R_0)在 80 K 以上与碲锌镉(CdZnTe)基碲镉汞器件结阻抗性能相当。但替代衬底上的 HgCdTe 因结区内较高的位错, 使得从 80 K 开始缺陷辅助隧穿电流(I_{lat})超过产生复合电流(I_{gr}), 成为暗电流的主要成分。与平面 $n^+ \text{-on-} p$ 器件相比, 采用原位掺杂组分异质结结构(DLHJ)的 $p^+ \text{-on-} n$ 表面器件, 因吸收层为 n 型, 少子迁移率较低, 能够有效抑制器件的扩散电流。 80 K 下截止波长 $9.6 \mu\text{m}$, 中心距 $30 \mu\text{m}$, 替代衬底上的 $p^+ \text{-on-} n$ 表面器件品质参数($R_0 A$)为 $38 \Omega \cdot \text{cm}^2$, 零偏阻抗较 $n \text{-on-} p$ 结构的 CdZnTe 基碲镉汞器件高约 15 倍。但替代衬底上的 $p^+ \text{-on-} n$ 表面器件仍受体内缺陷影响, 在 60 K 以下较高的 I_{lat} 成为暗电流主导成分, 其 $R_0 A$ 相比 CdZnTe 基 $n^+ \text{-on-} p$ 的 HgCdTe 差了一个数量级。

关键词: 碲镉汞; 红外焦平面; 长波; 替代衬底; 暗电流

中图分类号: O472+.4 文献标识码: A

Dark current mechanism in long-wavelength HgCdTe infrared detectors on alternative substrates

ZHAO Zhen-Dian^{1,2*}, CHEN Lu¹, FU Xiang-Liang¹, WANG Wei-Qiang¹, SHEN Chuan¹,

ZHANG Bin¹, BU Shun-Dong¹, WANG Gao¹, YANG Feng¹, HE Li¹

(1. Center of Materials and Devices, Shanghai Institute of Technical Physics,

Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200083, China;

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Abstract: The dark current characteristics of long-wavelength HgCdTe were analyzed for three types of devices. By $I-V$ measurement under different temperatures, the dominant dark currents of each device were clarified at different temperatures. It is demonstrated that the dark current of B^+ -implanted $n^+ \text{-on-} p$ planar junction on silicon substrate is comparable with that on bulk cadmium zinc telluride (CdZnTe) substrate above 80 K . However, the trap-assisted tunneling current becomes dominant below 80 K due to the high density of dislocations. Compared with $n^+ \text{-on-} p$ junctions, the $p^+ \text{-on-} n$ double-layer heterojunction inhibits the diffusion current effectively, which is good matched with the calculation result with the parameters, derived from $I-V$ curve fitting. This $p^+ \text{-on-} n$ diode has a $R_0 A$ value of $38 \Omega \cdot \text{cm}^2$ at 80 K , for the cut-off wavelength of $9.6 \mu\text{m}$, while that of the $n^+ \text{-on-} p$ diode on bulk CdZnTe is $2.5 \Omega \cdot \text{cm}^2$. Below 60 K , the dislocations make the $R_0 A$ value of the $p^+ \text{-on-} n$ diode an order of magnitude lower than that of the $n^+ \text{-on-} p$ diode on CdZnTe .

Key words: HgCdTe, infrared focal plane arrays, long wavelength, alternative substrate, dark current

PACS: 07.57. Kp, 72.20. Jv, 85.60. Gz

收稿日期: 2016-07-25, 修回日期: 2016-12-13

Received date: 2016-07-25, revised date: 2016-12-13

基金项目: 国家自然科学基金(61306062)

Foundation items: Supported by National Natural Science Foundation of China (61306062)

作者简介(Biography): 赵真典(1991-), 男, 博士研究生。主要研究方向为碲镉汞长波红外探测器的暗电流。

* 通讯作者(Corresponding author): E-mail: zzdkevin@126.com

引言

替代衬底上的碲镉汞红外焦平面技术,在面阵规模不断扩大的中、短波凝视型探测器上得到了充分的应用,也是三代焦平面技术发展的主要方向之一,将该技术应用于长波探测器制备得到了广泛关注^[1-3]。由于替代衬底(Si、GaAs)与碲镉汞之间的晶格不匹配(15%~19%),会在材料中引入较高的位错密度,而这些失配位错对中波和短波碲镉汞器件的影响并不明显^[4]。但长波器件的禁带宽度很小,过高的缺陷密度会带来很大的缺陷辅助隧穿电流,影响长波器件的性能。据报道^[5],Raytheon Vision Systems(RVS)在Si衬底上生长的长波碲镉汞(截止波长9.6~12 μm),位错密度约为 $5 \times 10^6 \text{ cm}^{-2}$,以此制备的p⁺-on-n器件在77 K下 R_0A 比CdZnTe基碲镉汞(位错密度 $10^4 \sim 5 \times 10^6 \text{ cm}^{-2}$)器件低了约1个数量级。之后Teledyne也做了相关研究^[10],他们同样是在Si衬底上制备长波碲镉汞(9~11 μm)p⁺-on-n器件,其78 K下的 R_0A 已经能达到与CdZnTe基器件相似的水平。在这方面做的最好的是2007年RVS公司报道^[3]的截止波长10 μm的碲镉汞长波p⁺-on-n焦平面器件,在液氮温度下 R_0A 达到了1 000 Ω·cm²。

国外报道的替代衬底上长波碲镉汞多是p⁺-on-n平面结器件,目前较少见到n⁺-on-p器件的报道。利用B⁺离子注入形成n⁺-on-p平面结的技术拥有工艺简单可靠、成品率高的优点。但同时,离子注入会带来注入损伤,而长波器件的禁带宽度很窄,损伤会导致缺陷的增加,引入肖克莱-里德-霍尔(SRH)复合中心,降低材料的少子寿命^[7-8]。而采用MBE原位掺杂形成的p⁺-on-n器件,除了可以避免离子注入带来的损伤,还由于其吸收层为n型,可以得到更低的载流子浓度^[9],是相比于n⁺-on-p结构的一大优势。

本文从Si基HgCdTe长波n⁺-on-p器件出发,通过对不同衬底(Si、CdZnTe、GaAs)、不同成结方式(n⁺-on-p和p⁺-on-n),对长波器件暗电流的机理和主导机制进行了拟合分析,澄清限制器件性能的暗电流机制,讨论降低器件暗电流的可能途径。

实验采用无光照下暗电流测试,分析对比在不同衬底上制备的不同结构的碲镉汞长波器件性能,对它们分别进行变温I-V测试,再通过R-V数据进行拟合,获得器件在不同温度、偏压下的主导电流机

制。建立暗电流模型,提取对比材料和器件参数,指导外延材料结构优化。

1 实验

实验分别对比了3种长波HgCdTe($x = 0.23 \sim 0.235$,80 K下截止波长9~9.6 μm)器件样品,材料器件基本参数见表1。样品分别是:

1. 采用分子束外延(MBE)方法生长的Si基Hg空位P型HgCdTe,材料位错密度典型值为 $8 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$,采用B⁺注入成结的平面n⁺-on-p芯片加工工艺,结构如图1(a)所示;

2. 采用液相外延(LPE)方法生长的CdZnTe基Hg空位P型HgCdTe,成结方式与样品1相同;

3. 在GaAs衬底上MBE生长的p⁺-on-n双层组分异质结,吸收层采用原位In掺杂形成n型HgCdTe,再原位生长中波As掺杂的p型HgCdTe,通过湿法腐蚀台面加工成结,芯片结构如图1(b)。

材料生长结束后,在器件制备之前进行As激活退火。采用两步退火法,先进行As的激活退火,再进行Hg饱和蒸气压下的退火以去除Hg空位。

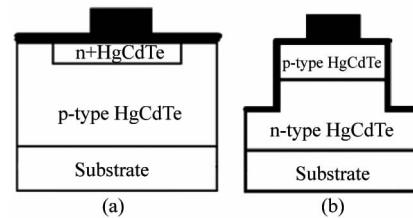


图1 HgCdTe长波器件结构(a)n-on-p平面结,(b)p-on-n台面结

Fig. 1 Structure of long-wavelength HgCdTe diodes. (a) n-on-p planar junction, (b) p-on-n mesa junction

成结后的芯片通过铜柱倒焊于宝石片上,置于真空深低温测试平台中进行变温I-V测试。三个器件的基本参数如表1所示:

表1 器件的基本参数

Table 1 Basic parameters of diodes

编号	衬底	组分x	结构	吸收层载流子浓度/cm ⁻³	吸收层载流子迁移率/cm ² V ⁻¹ s ⁻¹	中心距/μm
1	Si	0.2349	n ⁺ -on-p	1.40×10^{16}	626	30
2	CdZnTe	0.2302	n ⁺ -on-p	1.06×10^{16}	530	30
3	GaAs	0.2304	p ⁺ -on-n	-1.00×10^{15}	3×10^4	30

深低温测试平台使用的制冷机型号是JANIS

CCS-100/204N, 温度测量使用定标后的 Pt 电阻, 用导热硅脂将其贴在制冷机的冷头上。温度的实际误差不超过 1 K。*I-V* 测试使用 Keithley 236, 电流精度为 10 fA, 用电压触发测试。测试时冷头外罩上冷屏, 确保器件因背景辐射产生的暗电流可忽略不计, 变温的范围为 15~120 K。

通过对实验获得的 *R-V* 曲线拟合提取暗电流分量, 将分析结果与材料器件的参数联系起来, 从而确定制约器件性能的漏电机制。对于 HgCdTe 的五种主要暗电流^[4-7], 所对应的动态电阻分别为 R_{diff} , R_{gr} , R_{tat} , R_{bbt} 和 R_{sh} 。本文对于表面漏电, 仅将其作为一个与偏压无关的分流电阻参与拟合计算。则此时总的动态电阻可用下式表示:

$$R_{\text{fit}} = \left(\frac{1}{R_{\text{diff}}} + \frac{1}{R_{\text{gr}}} + \frac{1}{R_{\text{TAT}}} + \frac{1}{R_{\text{BBT}}} + \frac{1}{R_{\text{sh}}} \right)^{-1} + R_s \quad (1)$$

其中 R_s 为器件的串联电阻。

2 结果与讨论

由于扩散电流和产生复合电流是与温度有关的热电流机制, 其对应动态电阻与温度成倒指数关系^[10-13], 故可以通过对器件的 R_0 -1000/T 特性曲线(如下图 2 所示)进行线性拟合, 在热电流主导的温度区域内, 得到器件的理想因子 n , 如表 2 所示:

表 2 三个器件的理想因子

Table 2 Ideal factors of three diodes

编号	衬底	器件结构	温度区间	n
1	Si	n-on-p	120~75 K	1.00
			75~65 K	2.27
2	CdZnTe	n-on-p	120~55 K	1.01
			55~45 K	2.05
3	GaAs	p-on-n	120~60 K	1.03
			60~50 K	2.30

除此之外, 也对三个器件在不同温度下的 *R-V* 曲线利用式(1-5)进行了暗电流拟合分析和参数提

表 3 不同温度下的拟合参数

Table 3 Fitting parameters at different temperatures

器件	T/K	$N_d(N_a)/\text{cm}^{-3}$	$\tau_n(\tau_p)/\mu\text{s}$	τ_0/ns	E_i/E_g	N_t/cm^{-3}
1	60	1.1×10^{17}	0.016	0.025	0.40	1.3×10^{12}
	80	9.2×10^{16}	0.105	0.056	0.40	3.4×10^{12}
	100	8.2×10^{16}	0.286	0.125	0.40	6.3×10^{12}
	120	5.1×10^{16}	1.81	0.325	0.40	1.9×10^{13}
2	60	6.3×10^{15}	0.015	0.56	0.45	2.1×10^{11}
	80	6.5×10^{15}	0.205	1.96	0.45	5.3×10^{11}
3	60	—	1.00	41	0.60	8.0×10^{12}
	80	—	1.50	146	0.60	1.0×10^{12}

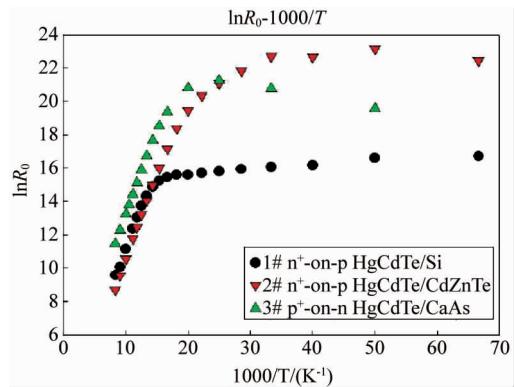


图 2 三个器件的 R_0 -1000/T 特性曲线

Fig. 2 R_0 -1000/T curves of the three diodes

取, 结果如图 3 和表 3 所示。

2.1 不同衬底的 n^+ -on-p 器件对比

对于器件工艺同为 n^+ -on-p 平面结的 Si 基和 CdZnTe 基碲镉汞器件, 分析如下:

由图 2 及表 2 所示, 在 75 K 以上时, 两个器件的理想因子都接近 1, 由扩散电流主导。对于 n^+ -on-p 器件, 扩散电流密度 $J_{\text{diff}} \propto n_i^2$ ($\sqrt{\mu_n} \cdot \frac{1}{N_a} + \sqrt{\mu_p} \cdot \frac{1}{N_d}$)。通过计算可知, $\sqrt{\mu_p} \cdot \frac{1}{N_d}$ 很小, 可忽略不计。 n_i^2 是组分 x 与温度 T 的函数, 可见二者的组分 x 、 N_a 都相同, 又由表 3 可知其少子寿命 τ_n 也很接近, 因此 R_0 处于相同水平。

在 75~65 K 时, Si 基器件变为由产生复合电流主导, 理想因子 $n = 2.27$, 而 CdZnTe 基器件直到 55 K 仍由扩散电流主导。从表 3 的拟合参数也可看出, 在不同温度下, Si 基 HgCdTe 器件的耗尽区有效寿命 τ_0 比 CdZnTe 基 HgCdTe 器件低了 1 个量级。从材料少子寿命与 3 种复合机制的关系可以看出, 较高密度位错引入的 S-R 复合中心很大程度上降低了器件的少子寿命, 是导致该温度下 Si 基器件暗电流大的主要原因。

在 65 K 以下, Si 基器件开始由与温度关系不大

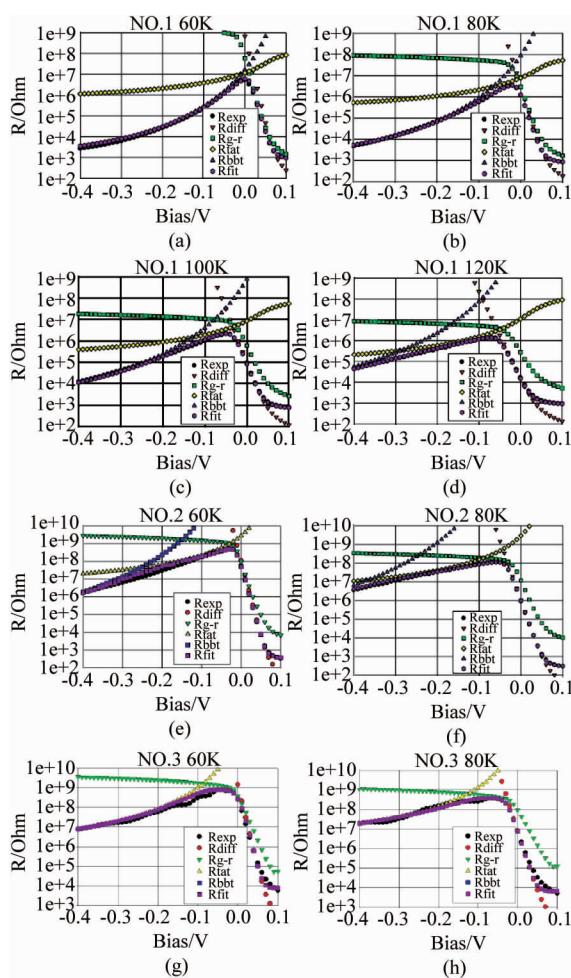


图3 三个器件在不同温度下的R-V拟合曲线
Fig. 3 R-V fitting curves of three diodes at different temperatures

的隧穿电流主导,随着温度的降低 R_0 变化很小,而CdZnTe基器件到45 K以下时才由隧穿电流主导。可以看出CdZnTe基器件的 R_0 比Si基器件高2~3个数量级,对比表3的拟合参数,Si基器件的陷阱浓度 N_t 也比CdZnTe器件高一个数量级。可见在温度低于75 K时,材料体内的位错成为制约长波器件性能的主要因素。

2.2 替代衬底上的 p^+ -on-n和 n^+ -on-p器件结果对比

本文还重点分析了在替代衬底上外延长波HgCdTe(位错密度为 $8 \times 10^5 \sim 2 \times 10^6 \text{ cm}^{-2}$),分别采用 p^+ -on-n和 n^+ -on-p成结工艺的两种器件(器件1和器件3)的暗电流主导机制:

在75 K以上时,两个器件的理想因子也都接近1,由扩散电流主导。对于单边强掺杂器件,扩散电流密度有:

$$J_{\text{diff}} \propto \left(\frac{n_i^2}{N_a} \sqrt{\frac{\mu_n}{\tau_n}} \right) , \quad (\text{n}^+ \text{-on-p 器件})$$

$$J_{\text{diff}} \propto \left(\frac{n_i^2}{N_d} \sqrt{\frac{\mu_p}{\tau_p}} \right) , \quad (\text{p}^+ \text{-on-n 器件})$$

由于 p^+ -on-n器件吸收层为n型HgCdTe,n区少子为空穴,其迁移率 μ_p 比 n^+ -on-p器件的p区电子的迁移率 μ_n 低2~3个数量级,且依据表3可知 τ_p 也比 τ_n 高一个数量级,所以即使在吸收层载流子浓度低一个数量级的情况下, R_0 仍比 n^+ -on-p器件高8倍。

在65~75 K, n^+ -on-p器件由产生复合电流主导,而 p^+ -on-n器件直到60 K仍由扩散电流主导。从表3的拟合参数也可看出, n^+ -on-p器件的耗尽区有效寿命比 p^+ -on-n器件低了3个数量级。两个器件较高密度的失配位错会引入S-R复合中心,采用 p^+ -on-n原位掺杂的成结工艺可以避免离子注入损伤,提高器件的少子寿命。

在65 K以下, n^+ -on-p器件由隧穿主导,而 p^+ -on-n器件在50~60 K由产生复合电流主导,50 K以下才由隧穿主导。由文献[4]~[7],对于单边强掺杂器件,陷阱辅助隧穿电流 $I_{\text{tat}} \propto N_t \cdot \exp(-\frac{1}{E})$,其中E为耗尽区电场。从图2可以看出65 K以下 p^+ -on-n器件的 R_0 比 n^+ -on-p器件高了2个数量级,对比表3可知二者的陷阱浓度 N_t 在同一个数量级。所以在材料体内位错较高时,较低吸收层载流子浓度能增加耗尽区的宽度,降低耗尽区电场强度,进而抑制器件的暗电流。

需要指出的是,拟合结果表明,台面结的表面漏电并未成为主导机制,所以在本文中可以排除表面漏电带来的影响。

除此之外,由图2也可看出,在温度低于40 K时,GaAs基碲镉汞 p^+ -on-n器件的 R_0 比CdZnTe基碲镉汞 n^+ -on-p器件低约一个数量级。对比二者的吸收层载流子浓度和表3的陷阱浓度,前者的 R_0 本应比后者高。但由表3可知CdZnTe基 n^+ -on-p器件的n区浓度较低,所以最终前者的 R_0 仍低于后者一个数量级。

3 结论

基于暗电流模型,通过变温I-V分析长波器件(截止波长为9~10 μm)的暗电流机理和主导机制。实验对比了不同衬底、不同成结方式、不同掺杂异质结构与暗电流成分的相关性。

在同为 n⁺-on-p 平面结、吸收层浓度相近的情况下,Si 基碲镉汞器件在 75 K 以上时,零偏动态阻抗能达到与 CdZnTe 基碲镉汞相同水平;但因其较高密度的失配位错,引入的 S-R 复合中心降低了器件的少子寿命,带来较高的陷阱浓度也增大了器件的隧穿电流,因此低温时零偏动态阻抗比 CdZnTe 基碲镉汞器件低了 2~3 个数量级。

对于同为替代衬底上生长的碲镉汞器件,GaAs 基 p⁺-on-n 碲镉汞器件在 75K 以上时,因其吸收层为 n 型碲镉汞,少子迁移率低,零偏动态阻抗比 Si 基 n⁺-on-p 碲镉汞器件高一个数量级;p⁺-on-n 器件由于原位生长,能避免离子注入带来的损伤,提高器件的少子寿命,较低的吸收层载流子浓度也能降低器件的耗尽区电场,有效抑制陷阱辅助隧穿电流,因此在低温下零偏动态阻抗比 n⁺-on-p 器件高 2~3 个数量级。

因此,要降低器件的暗电流、提高器件性能,一方面是要降低在失配衬底上生长的碲镉汞材料的缺陷密度,以免引入过多 S-R 复合中心和过高的陷阱浓度. 另外,利用 p⁺-on-n 台面结吸收层 n 型碲镉汞较低的载流子浓度和少子迁移率,以及能避免注入损伤的原位生长和掺杂技术,可以有效地抑制器件的暗电流,提高器件性能.

致谢

感谢物理室胡伟达老师和许娇在暗电流拟合方面给予的帮助,感谢王溪在变温暗电流测试方面的支持,感谢何恣、张健怡在芯片键压上的帮助.

References

- [1] He L, Chen L, Wu Y, et al. MBE HgCdTe on Si and GaAs substrates[J]. *Journal of Crystal Growth*, 2007, **301**: 268–272.
- [2] Carmody M, Pasko J G, Edwall D, et al. Molecular beam epitaxy grown long wavelength infrared HgCdTe on Si detector performance[J]. *Journal of electronic materials*, 2005, **34**(6) : 832 –838.
- [3] Bornfreund R, Rosbeck J P, Thai Y N, et al. High-performance LWIR MBE-grown HgCdTe/Si focal plane arrays [J]. *Journal of Electronic Materials*, 2007, **36**(8) : 1085 –1091.
- [4] Johnson S M, Buell A A, Vilela M F, et al. HgCdTe/Si materials for long wavelength infrared detectors[J]. *Journal of electronic materials*, 2004, **33**(6) : 526 –530.
- [5] Carmody M, Pasko J G, Edwall D, et al. Long wavelength infrared, molecular beam epitaxy, HgCdTe-on-Si diode performance [J]. *Journal of electronic materials*, 2004, **33**(6) : 531 –537.
- [6] Carmody M, Pasko J G, Edwall D, et al. Status of LWIR HgCdTe-on-silicon FPA technology [J]. *Journal of Electronic Materials*, 2008, **37**(9) : 1184 –1188.
- [7] Hess G T, Sanders T J. HgCdTe double-layer heterojunction [J]. *SPIE*, 2000, **4028**:353 –364.
- [8] Wenus J, Rutkowski J, Rogalski A. Two-dimensional analysis of double-layer heterojunction HgCdTe photodiodes [J]. *SPIE*, 2001, **4288**: 335 –344.
- [9] Arias J M, Pasko J G, Zandian M, et al. MBE HgCdTe heterostructure p-on-n planar infrared photodiodes [J]. *Journal of electronic materials*, 1993, **22**(8) : 1049 –1053.
- [10] Hu W D, Chen X S, Yin F, et al. Analysis of temperature dependence of dark current mechanisms for long-wavelength HgCdTe photovoltaic infrared detectors [J]. *J. Appl. Phys.*, 2009, **105**:104502.
- [11] Nguyen T, Musca C A, Dell J M, et al. Dark currents in long wavelength infrared HgCdTe gated photodiodes [J]. *Journal of Electronic Materials*. 2004,**33**(6) :621 –629.
- [12] Ajisawa A, Oda N. Improvement in HgCdTe diode characteristics by low temperature post-implantation annealing [J]. *Journal of Electronic Materials*, 1995, **24**(9) :1105 –1111.
- [13] Blanks D K, Beck J D, Kinch M A, et al. Band-to-band tunnel processes in HgCdTe: Comparison of experimental and theoretical studies[J]. *Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces and Films*, 1988, **6**(4) : 2790 –2794.